

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr



Liste der freiwillig güteüberwachten Lieferwerke für Gesteinskörnungen in Niedersachsen

Die Liste enthält gemäß den TL Gestein-StB 04/Fassung 2007 (Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau) freiwillig güteüberwachte Gesteinskörnungen von niedersächsischen und ausländischen Lieferwerken.

Bei Fragen richten Sie sich bitte an das Dezernat 21:

- Herr Borchardt: 0511-3034-2433
- Herr Dr. Gidde: 0511-3034-2617

1. Gebrochenes Festgestein	ab Seite :	2
2. Kies/Sand		11
3. Hinweise für die Verwertung von RC-Baustoffen u. industriellen Nebenprodukten		26
4. Industrielle Nebenprodukte		27
5. Anlage LAGA Entwurf 23.11.1999		29
6. TR Kupferhüttenschlacke		43

*Abkürzungen:

SZ	Schlagzertrümmerungswert
LA	Los Angeles-Koeffizient
PSV	Polierwiderstand
F	Frostwiderstand
FT	Frost-Tausalz-Widerstand
BF	Bruchflächigkeit
FÜ	Fremdfüller
NS	Natursand
SoB	Schichten ohne Bindemittel
OB	Oberflächenbehandlung
OPA	Offenporiger Asphalt
BK	Brechkorn
RK	Rundkorn
gew.	gewaschen
WA	Wasseraufnahme
Bk	Belastungsklasse

D	Deckschicht
Bi	Binderschicht
ATS	Asphalttragschicht

*Abkürzungen für industrielle Nebenprodukte:

HOS	Hochofenstückschlacke
LDS	Linz-Donawitz-Schlacke
EOS	Elektroofenschlacke
HS	Hüttensand
HMVA	Hausmüllverbrennungsgasche
SKG	Schmelzkammergranulat

Nur für Bk* 0,3-3,2

1. Gebrochenes Festgestein

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
245	Graniet Import Benelux B.V. Amerikahavenwe g 2 NL-1045 Amsterdam	Amsterdam	Grauwacke	0/2 2/5 5/8 8/11 11/16		Moll	3545/1-A/15	06.03.2015	12,3%	61	F1	0,10%	C100/0
139	Norddeutsche Naturstein GmbH Harzburger Gabbro- Steinbruch Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Bad Harzburg	Gabbro	5/8-OPA* 8/11- OPA*		Moll	1026/49-PA/14	14.11.2014	13,0%	54	F1	0,20%	C100/0
139	Norddeutsche Naturstein GmbH Harzburger Gabbro- Steinbruch Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Bad Harzburg	Gabbro	0/2 0/5 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 2/16 2/22 5/22 8/22 1/3		Moll	1026/49-A/14	14.11.2014	13,0%	54	F1	0,20%	C100/0

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNRUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNRUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
139	Norddeutsche Naturstein GmbH Harzburger Gabbro- Steinbruch Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Bad Harzburg	Gabbro	FÜ* (404313)		Moll	1026/49a-A/14	14.11.2014					
30	Hermann Wegener GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Bramburg	Basalt	0/2 0/5 1/3 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 16/32 2/22 FÜ*	0/2 0/5 1/3 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 16/32 2/22	MPA Cl.	144687	17.12.2014	10,0%	48	F1	0,10%	C100/0
12	Dörentrup Quarz GmbH & Co.KG An der Sandgrube 1 D- 31089 Duingen	Duingen	Quarzsand	0/0,5 Füller		KuS	35658StB/14	16.12.2014					
124	Oster Pukk og Sand AS Eikemovegen 3 N- 5994 Vikanes	Eikefet	Gneis	0/2gew.* 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 16/32		Asphalt Wahlstedt	9247/1/14/A	06.02.2015		54	F1	0,30%	C100/0

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNUngen FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNUngen FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
30	mHerann Wegener GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Emme	Kalkstein	5/32	5/32	MPA Cl.	150204	05.02.2015	22,6%		F1		C100/0
233	Aggregate Industries UK Limited Bardon Hill, Coalville Leicestershire LE67 1TL Großbritannien	Glensanda	Granit	0/5 2/16		Moll	2667/5-A/14	17.12.2014	21,3%	55	F1	1,10%	C100/0
233	Aggregate Industries UK Limited Bardon Hill, Coalville Leicestershire LE67 1TL Großbritannien	Glensanda	Granit		2/32 32/56	Moll	2667/5-ToB/14	17.12.2014	21,3%		F1		C100/0

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNUngen FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNUngen FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
218	Yeoman Halsvik AS Slovag N- 5960 Dalsoyra	Halsvik	Gneis	0/2 0/5 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 2/8 8/16 16/32		Moll	1914/2-A/14	28.01.2015	21,0%	55	F1	0,20%	C100/0
114	Kalkwerk Hehlen GmbH Hauptstr. 58 D-37619 Hehlen	Hehlen	Kalkstein	Füller (201)		Moll	1784/2-A/14	20.01.2015					
114	Kalkwerk Hehlen GmbH Hauptstr. 58 D-37619 Hehlen	Hehlen	Kalkstein	Füller (203)		Moll	1784/2a-A/14	20.01.2015					
23	K/S Norwegian Edelsplitt Nedrehegrestadv ei 8 N -4375 Hellvik	Hellvik	Labradorit	2/5 5/8 8/11		Moll	1612/2-A/14	03.11.2014	14,3%	50	F1	0,80%	C100/0

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
42	Harzer Pflastersteinbrü- che Telge & Eppers NL der Kemna-Bau Andreae GmbH & Co. KG Am Güterbahnhof 5 D-38667 Bad Harzburg	Huneberg	Diabas	FÜ* 0/2 1/3 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 2/8 2/16 5/16 5/22 5/32 8/16 8/32 11/32 16/32 22/32 5/8-OPA*		BBN	13521/10759- A/14	19.12.2014	09,7%	53	F1	1,90%	C100/0
112	Norsk Stein A/S Berakvam N- 4234 Jelsa	Jelsa	Granodiorit	0/2(f10) 0/2(f16) 0/2(f22) 0/5 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 16/32 22/32 5/22 5/32 0/16grob 0/16fein		Asphalt Wahlstedt	9161/1/14	05.02.2015	17,7%	55	F1	0,90%	C100/0

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
23	K/S Norwegian Edelsplitt Nedrehegrestadv ei 8 N -4375 Hellvik	Maurholm/ Egersund	Lysit	2/5 5/8 8/11		Asphalt Wahlstedt	9217/14	27.01.2015	17,0%	50	F1	0,30%	C100/0
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser- Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Piesberg	Karbonquarzit	0/2gew. 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 22/32 2/11 11/22 11/32		Moll	2602/13-A/14	24.10.2014	17,9%	62	F1	2,60%	C100/0
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser- Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Piesberg	Karbonquarzit	2/5gew.* 1/3gew.*		Moll	2602/13b-A/14	24.10.2014	17,9%	62	F1	2,60%	C100/0
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser- Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Piesberg	Karbonquarzit	Füller		Moll	2602/13c-A/14	24.10.2014					

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser- Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Piesberg	Karbonquarzit		2/32	Moll	2602/13- ToB/14	24.10.2014	17,9%		F1		C100/0
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser- Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Piesberg	Karbonquarzit	5/8		Moll	2602/13-PA/14	24.09.2014	17,9%	62	F1	2,60%	C100/0
234	Rheinkalk HDW GmbH & Co.KG Dolomitweg 2 D- 37412 Herzberg	Scharzfeld	Dolomit	Füller 620		Kalk- und Mörtel- forschung e.V.	31 1 077 703 15 1 16	18.03.2015					
40	NNG Norddeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Segelhorst	Oolith	0/2 0/5 0/8 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 22/32 2/8 2/11 2/16 2/22 5/22 11/22		Moll	1026/53-A/14	20.11.2014	19,7%		F1		C100/0

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNUngen FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNUngen FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
40	NNG Nordeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Segelhorst	Oolith		2/5 32/45	Moll	1026/53- ToB/14	20.11.2014	19,7%		F4		C100/0
43	Vereinigte Kreidewerke Dammann KG Hildesheimer Str. 3 D-31185 Söhlde	Söhlde	Kalkstein	Füller CC 15		Moll	1995/3-A/14	23.01.2015					
242	Norwegian Sandstone Export AS Seljestokken N- 6723 Svelgen	Svelgen	Grauwacke	5/8 8/11 11/16		Asphalt Wahlstedt	9241/14	25.02.2015	14,7%	56	F1	0,10%	C100/0
115	NorStone AS Breivikveien 6 N- 4210 Tau	Tau	Quarzdiorit	0/2 0/2gew.* 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 22/32 2/8 8/16 16/32		Moll	1115/7-A/14	14.01.2015	12,2%	52	F1	0,20%	C100/0

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
21	Yeoman Baumineralien GmbH Niederlassung Figdor Baustoffhandel Emsstr. 7 D- 26382 Wilhelmshaven	Wilhelms- haven Gewinnungs- stätte: Glensanda	Granit	2/8 8/16 16/22		Moll	2869/7-A/14	19.12.2014	21,3%		F1	1,10%	C100/0
21	Yeoman Baumineralien GmbH Niederlassung Figdor Baustoffhandel Emsstr. 7 D- 26382 Wilhelmshaven	Wilhelms- haven Gewinnungs- stätte: Glensanda	Granit	0/5		Moll	2869/7a-A/14	19.12.2014			F1		
131	Fels Werke GmbH Geheimrat-Ebert- Str. 12 D-38640 Goslar	Winterberg- Münchehof	Kalkstein	0/4 0/5 2/8 8/16 8/32 16/22 22/32		Kalk- und Mörtel- forschung e.V.	31 1 022 021 14 3 21	11.11.2014	25,6%		F1	1,30%	C100/0

2. Kies/Sand

				VERWENDUNGS- ZWECK		PRÜFWERTE							
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
64	WIKA Sand und Kies GmbH & Co.KG Arberger Hafendamm 15 D- 28309 Bremen	Achim	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35780StB/14	19.01.2015					
163	Lammert und Reese GmbH & Co. KG In der Neustadt 1 D- 31737 Rinteln	Boden- werder	Kies/Sand	0/2 2/4 2/8 4/8 8/16 16/32	0/2 2/4 2/8 4/8 8/16 16/32	KuS	35530- 35535StB/14	06.01.2015	24,6%		F1	3,00%	C/NR
163	Lammert und Reese GmbH & Co. KG In der Neustadt 1 D- 31737 Rinteln	Boden- werder	Kies/Sand (gebr.)	0/2 2/16 8/22	0/2 2/16 8/22	KuS	35514- 35516StB/14	06.01.2015	22,1%		F1	3,00%	C90/3 C90/1
163	Lammert und Reese GmbH & Co. KG In der Neustadt 1 D- 31737 Rinteln	Boden- werder	Kies/Sand (gebr.)	2/8 8/16	2/8 8/16	KuS	35518- 35519StB/14	06.01.2015	22,1%		F1	3,00%	C90/3 C90/1

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
219	Kiesgrube Bohlenbergerfeld GmbH & Co.KG Friedeburger Str. 21 D-26340 Zetel	Bohlen- bergerfeld	Kies/Sand	0/2		Moll	2461/1-A/15	23.02.2015					
70	RBS Sand- und Kiesbetrieb GmbH & Co.KG (Betrieb Dibbersen) Unterer Landweg 25 D- 22113 Hamburg	Dibbersen	Kies/Sand	0/2		Dr.Lehners+ Wittorf	K 314-3.2	01.12.2014					
183	Egon Müller Kies- und Mörtelwerk Mittelstr. 33 D- 30900 Wedemark/Elze	Duden- bostel	Kies/Sand		0/2 2/8 8/16 16/32	MPA Cl.	145387	09.02.2015	25,1%		F1	5,60%	
164	AHE Schaumburger Weserkies Inhaber Dieter Eggersmann Postfach 17 27 D- 31727 Rinteln	Engern	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35591- 35594StB/14	28.11.2014	24,2%		F1	5,00%	C/NR

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
71	Rhein-Umschlag GmbH & Co.KG Rheinstr. 35 D- 26135 Oldenburg	Estorf	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35828- 35831StB/14	05.02.2015	24,8%		F1	5,00%	
171	Josef Mählmann GmbH Halener Str. 25 D-49685 Emstek	Halen	Kies/Sand	0/2		Moll	1016/2-A/14	11.10.2014					
169	GP Günter Papenburg AG Anderter Str. 99D D-30559 Hannover	Harvesse	Kies/Sand	0/2		Moll	1122/19-A/14	08.12.2014					
148	Erich Raulf GmbH & Co. KG Sand- Kies-Mörtel Harlingeroder Str. 4 D-38644 Goslar	Heiningen	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35634- 35637StB/14	13.01.2015	21,2%		F4		
104	Dieter Kaupke GmbH Straßen- und Tiefbau Im Rätzen 8 D-29594 Soltendiek	Heuerstorf	Kies/Sand/NS	0/2		Moll	2298/16-A/14	15.12.2014					
173	H. + J. Klecker GmbH & Co. KG Zur Aue 2 D-49393 Lohne	Hinnen- kamp	Kies/Sand	0/2		Moll	1181/2-SoB/14	17.12.2014	27,2%		F1		C/NR

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
48	Otto Dörner Kieswerk Hittfeld GmbH & Co.KG Lederstr. 24 D- 22525 Hamburg	Hittfeld	Kies/Sand	0/2		Hansa- Nord-Labor	5/3730/2014	11.12.2014			F1		
44	WIKA Stade GmbH & Co.KG Auf der Halloh 1 D- 21684 Stade	Holtorfs- bostel	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35908StB/14	16.02.2015					
169	GP Günter Papenburg AG Anderter Str. 99D D-30559 Hannover	Isern- hagen	Kies/Sand		0/2	Moll	1122/23- ToB/14	19.12.2014			F4		
169	GP Günter Papenburg AG Anderter Str. 99D D-30559 Hannover	Isern- hagen	Kies/Sand	0/2		Moll	1122/23-A/14	19.12.2014					
32	Infracom GmbH Vosmatenweg 6 D- 49824 Laar	Itterbeck	Kies/Sand	0/2 0/4	0/2 0/4	KuS	35876- 35877StB/14	13.02.2015					
13	Smals IKW B.V. Keersluisweg 9 NL-5433 NM Cuijk	Kalle	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35879StB/14	11.02.2015					

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNNUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNNUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
240	Liesen.... alles für den Bau GmbH Willy-Brandt-Ring 18 D-49808 Lingen	Kalle/- Hoogstede	Kies/Sand		0/2	KuS	35804StB/14	02.02.2015					
178	Henne Kies + Sand GmbH Luisenweg 1A D- 31582 Nienburg	Landes- bergen	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35616- 35619StB/14	17.12.2014	24,8%		F1	6,00%	C/NR
150	H. Eggersmann GmbH & Co. KG Abt. Kieswerke Beutebrink D- 32689 Kalletal - Varenholz	Lauen- förde	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35784- 35787StB/14	30.01.2014	21,2%		F4	4,00%	
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D- 49090 Osnabrück	Leese	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35687StB/14	29.01.2015			F1		
153	RENNE Kies- und Sandwerk Leese GmbH & Co. KG Zum Allerhafen 8 D-28309 Bremen	Leese	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35693- 35696StB/14	02.02.2015	24,8%		F4	4,00%	C/NR

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Leese	Kies/Sand		2/8 8/16 16/32	KuS	35688- 35690StB/14	29.01.2015	25,3%		F4	4,00%	
161	F. u. R. Hartema GmbH An der Kleinbahn 51 D-26789 Leer	Logabirum	Kies/Sand	0/2		Moll	1911/1-A/15	03.03.2015					
182	UNION- Weserkieswerk GmbH & Co. KG Pyrmonter Str. 15 D-37671 Hötter	Lücht- ringen	Kies/Sand (gebr.)	5/22		KuS	35802StB/14	04.02.2015	26,0%		F4	5,00%	C90/3
36	Heide- Transportbeton GmbH & Co.KG Bassel 5 D-29614 Soltau	Marbostel	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35896StB/14	13.02.2015					
33	Kieswerk Wilhelm Reese In der Neustadt 1 D-31737 Rinteln	Möllen- beck	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35549- 35552StB/14	30.01.2015	23,3%		F1	4,00%	C/NR

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
33	Kieswerk Wilhelm Reese In der Neustadt 1 D- 31737 Rinteln	Möllen- beck	Kies/Sand	2/16 2/32 8/32	2/16 2/32 8/32	KuS	35553- 35555StB/14	30.01.2054	23,3%		F1	4,00%	C/NR
33	Kieswerk Wilhelm Reese In der Neustadt 1 D- 31737 Rinteln	Möllen- beck	Kies/Sand	0/4	0/4	KuS	35558StB/14	30.01.2054					
169	GP Günter Papenburg AG Anderter Str. 99D D-30559 Hannover	Negenborn	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32		Moll	1122/22-A/14	07.01.2015	24,8%		F1	5,80%	C/NR
169	GP Günter Papenburg AG Anderter Str. 99D D-30559 Hannover	Negenborn	Kies/Sand		0/2	Moll	1122/22- ToB/14	07.01.2015					C/NR
118	Kieswerk Leinetal GmbH & Co.KG Heideweg 1 D- 31199 Diekholzen	Nord- stemmen	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32		Moll	1032/2-A/14	10.10.2014	24,0%		F1		C/NR

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
18	August Oppermann, Kiesgewinnungs- u. Vertriebs-GmbH Brückenstr. 12 D- 34346 Hann.Münden	Northeim	Kies/Sand (rund)	0/2		Moll	1448/13-A/14	26.11.2014					
18	August Oppermann, Kiesgewinnungs- u. Vertriebs-GmbH Brückenstr. 12 D- 34346 Hann.Münden	Northeim	Kies/Sand (gebr.)	2/8 8/16 16/32		Moll	1448/13a-A/14	26.11.2014	21,3%		F1	0,90%	C95/1 C50/10 50/30
18	August Oppermann, Kiesgewinnungs- u. Vertriebs-GmbH Brückenstr. 12 D- 34346 Hann.Münden	Northeim	Kies/Sand (gebr.)		0/4	Moll	1448/13a- ToB/14	26.11.2014	21,3%		F4		C100/0
176	Manzke KSR GmbH Postfach 22 04 D-21312 Lüneburg	Nutzfelde	Kies/Sand	0/4		KuS	35733StB/14	22.12.2014					

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Oyle	Kies/Sand	0/2		Moll	1966/15-A/14	09.09.2014					
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Oyle	Kies/Sand		0/2	Moll	1966/15- ToB/14	09.09.2014					
36	Heide- Transportbeton GmbH & Co.KG Bassel 5 D-29614 Soltau	Penshorn	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35894StB/14	13.02.2015					
225	Baumann GbR, Kiesgruben und Fuhrbetrieb Dornumer Str. 101 D-26607 Aurich- Tannenhausen	Pfalzdorf	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35492StB/14	29.09.2014					

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
16	Joh. Bramme GmbH & Co. KG Mindener Str. 171 D-49084 Osnabrück	Piesberg	Kies/Sand	0/2		Moll	1188/4-A/14	29.09.2014					
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D- 37199 Wulften am Harz	Pöhlde- Aue	Kies/Sand (gebr.)	2/5 2/8 8/16 8/22 16/22 0/8	2/5 2/8 8/16 8/22 16/22 0/8	KuS	35669- 35674StB/14	22.12.2014	19,8%		F1	6,00%	C90/3 C90/1
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D- 37199 Wulften am Harz	Pöhlde- Aue	Kies/Sand (rund)	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35664- 35667StB/14	22.12.2014	22,8%		F4	8,00%	
229	WEDA Führunternehmen Erdbau-Abbruch Trauener Str. 100 D-29328 Faßberg	Reddigen	Kies/Sand	0/2		Moll	3527/3-A/14	20.10.2014					

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
30	Hermann Wegener GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Ringel- heim	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32		Moll	2636/10-A/14	14.11.2014	18,1%		F1		C50/10 C50/30 CNR/7 0
38	G S M Alsace Route de Weyersheim F- 67760 Gambshheim/Elsaß	Rumers- heim/ Elsaß	Alpine Moräne	0/2 0/2gew.* 2/5 4/8 8/11 11/16 16/22	0/2 0/2gew.* 2/5 4/8 8/11 11/16 16/22	Baustoff- prüfgesell- schaft mbH	KN 182a/2014	29.10.2014		56	F1	2,18%	C95/1 C90/1
193	VKW Vereinigte Kieswerke GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Sarstedt	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32		Moll	2693/2-A/14	19.09.2014	27,3%		F1		C/NR
65	Meyer & van der Kamp GmbH & Co.KG Am Hafen 39 D-26316 Varel	Sauggrund Jade	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35575StB/14	05.12.2014					
46	ESA GmbH Uelzener Str. 10 D-29348 Eschede	Scharn- horst	Kies/Sand	0/2gew.*		Moll	3068/2-A/14	05.01.2015					
46	ESA GmbH Uelzener Str. 10 D-29348 Eschede	Scharn- horst	Kies/Sand		0/2gew.*	Moll	3068/2-ToB/14	05.01.2015					

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
71	Rhein-Umschlag GmbH & Co.KG Rheinstr. 35 D- 26135 Oldenburg	Schinna	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35705- 35708StB/14	08.01.2015	23,6%		F4	5,00%	C/NR
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Schneeren	Kies/Sand	0/2		Moll	1966/16-A/14	01.09.2014					
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Schneeren	Kies/Sand		0/2	Moll	1966/16- ToB/14	01.09.2014					
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D- 49090 Osnabrück	Schwer- ingen	Kies/Sand	0/2		KuS	35709StB/14	04.02.2015					
33	Kieswerk Wilhelm Reese In der Neustadt 1 D- 31737 Rinteln	Spraken- sehl	Kies/Sand	0/2gew.*	0/2gew.*	KuS	35803StB/14	09.02.2015					

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNNUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNNUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
64	WIKA Sand und Kies GmbH & Co.KG Arberger Hafendamm 15 D- 28309 Bremen	Stolzenau	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35629- 35632StB/14	08.01.2015	25,2%		F1	6,00%	C/NR
151	Kieswerk Stolzenau GmbH & Co. KG In der Neustadt 1 D- 31737 Rinteln	Stolzenau	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35622- 35625StB/14	07.01.2015	24,4%		F1	7,00%	C/NR
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D- 49090 Osnabrück	Tündern	Kies/Sand	0/2		KuS	35714StB/14	03.02.2015					
108	Mineral Baustoff GmbH & Co. KG, Bereich West Hellwegskamp 2 A D-31789 Hameln	Tündern	Kies/Sand		0/2	Moll	1093/3-ToB/14	22.12.2014					
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D- 49090 Osnabrück	Tweelbäke	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35812StB/14	04.02.2015					

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
25	Evers und Co. GmbH Emmerstedter Str. 16a D-38350 Helmstedt	Uhry	Kies/Sand	0/2 2/8 8/16 16/32	0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35834- 35837StB/14	16.02.2015	21,2%		F4		C/NR
125	Karl Huneke Kiesgruben GmbH Uthuser Str. 8 D- 26802 Moormerland	Veen- husen	Kies/Sand (rund)	0/2	0/2	KuS	35524StB/14	13.01.2015					
239	Wendlandkies e.K. Tarmitz 3 D-29439 Lüchow	Wadde- weitz	Kies/Sand		0/2 2/8 8/16 16/32	KuS	35755- 35758StB/14	19.01.2015	22,4%		F4		C/NR
54	Heeren-Herkener Kiesbaggerei GmbH Hahnerfeld 8a D-46419 Isselburg	Walchum	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35751StB/14	12.01.2015					
225	Baumann GbR, Kiesgruben und Fuhrbetrieb Dornumer Str. 101 D-26607 Aurich- Tannenhausen	Wester- ende	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35505StB/14	17.11.2014					

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE				
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNERUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*
44	WIKA Stade GmbH & Co.KG Auf der Halloh 1 D- 21684 Stade	Wiepen- kathen	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35742StB/14	09.01.2015					
32	Infracom GmbH Vosmatenweg 6 D- 49824 Laar	Wilsum- (Hoog- steder Str.)	Kies/Sand	0/2 0/4 2/8	0/2 0/4 2/8	KuS	35911- 35913StB/14	19.02.2015			F1		
232	IHB Quarzwerke GmbH & Co. KG Am Stahlbrink 1 D- 49843 Gölenkamp	Wilsum- (Kiesstr.)	Kies/Sand	0/2		KuS	35867StB/14	11.02.2015					
13	Smals IKW B.V. Keersluisweg 9 NL-5433 NM Cuijk	Wippen	Kies/Sand	0/2	0/2	KuS	35884StB/14	11.02.2015					
169	GP Günter Papenburg AG Anderter Str. 99D D-30559 Hannover	Wips- hausen	Kies/Sand	0/2 0/4		Moll	1122/18-A/14	08.12.2014					C/NR

3. Hinweise für die Verwertung von RC-Baustoffen und industriellen Nebenprodukten gemäß LAGA Mitteilung 20 (1997) und LAGA Entwurf v. 23.11.1999

1. **RC-Baustoffe und nicht aufbereiteter Bauschutt:**
siehe LAGA Kapitel 1.4.3
2. **Schlacken und Aschen aus thermischen Abfallbehandlungsanlagen:**
siehe LAGA Kapitel 2.2.3 (nur Z2 möglich)
3. **Mineralische Reststoffe/Abfälle aus Gießereien:**
siehe LAGA Kapitel 3.2.3 (Gießereisande nur Z2 möglich)
4. **Schlacken aus Eisen-, Stahl- und Tempergießereien:**
siehe LAGA Kapitel 3.3.3 (nur Z1 und Z2 möglich)

Für Hochofen- und Stahlwerksschlacken gilt der Entwurf zu den Technischen Regeln der LAGA: „II. Technische Regeln für die Verwertung, 5. Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung“. (siehe Anlage)

5. **Aschen und Schlacken aus steinkohlebefeuerter Kraftwerken, Heizkraftwerken und Heizwerken:**
siehe LAGA Kapitel 4.4
6. **Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung:**
siehe LAGA Entwurf v. 23.11.1999 (siehe Anhang)
7. **Kupferhüttenschlacke:**
siehe TR Kupferhüttenschlacke (siehe Anhang)

Die Einstufung der RC-Baustoffe und der industriellen Nebenprodukte in die zulässige Einbauklasse (gemäß LAGA Mitteilung 20 1997 bzw. LAGA Entwurf v. 1999) ist aus den gültigen Prüfzeugnissen der Fremdüberwachung zu entnehmen. Die Angaben hierzu in der nachfolgenden Liste sind ohne Gewähr.

4. Industrielle Nebenprodukte

				VERWENDUNGS- ZWECK		PRÜFWERTE								
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Entwurf v. 23.11.1999)
95	Hermann Lüdecke GmbH Schlackenaufbereitung Bockradener Str. 7 D-49577 Kettenkamp	Georgs- marienhütte	EOS*	2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 2/11 11/22	2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 2/11 11/22	FehS	2015/56,2015/3 5	10.02.2015	14,1%	64		1,00%	C100/0	Z2
27	Erich Friedrich Hüttenservice GmbH Seesener Str. 137 D-38239 Salzgitter	Immendorf	LDS*	8/32		MPA Cl.	144281	19.11.2014	16,0%		F1	1,60%	C100/0	Z1.1
69	Luxol A/S Tangrimme, Klöv Kaer 19 DK-7700 Thisted	Klöv Kaer	Luxovit (gebr. Flint)	0/2 1/3 2/5 5/8		Asph.Wahlst edt	9215/14	26.01.2015		57	F1	0,40%	C100/0	

				VERWENDUNGS- ZWECK					PRÜFWERTE					
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFER- WERK	GESTEINS- ART	DIN EN 13043 GESTEINSKÖRNUNGEN FÜR ASPHALT	DIN EN 13242 GESTEINSKÖRNUNGEN FÜR SoB*	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SZ*	PSV*	F*	FT*	BF*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Entwurf v. 23.11.1999)
27	Erich Friedrich Hüttenservice GmbH Seesener Str. 137 D-38239 Salzgitter	Peine	EOS*	2/5 5/8 8/11 8/32		MPA Cl.	143680	18.12.2014	16,9%	61	F1		C100/0	Z1.2

5. Anlage LAGA Entwurf 23.11.1999

II. Technische Regeln für die Verwertung

Entwurf: Stand 23.11.1999

5 Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung

5.1 Allgemeines


Bei der Erzeugung von Roheisen und Rohstahl entstehen Eisenhüttenschlacken. Die aufgrund gesetzlicher Normen (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz, § 4 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) sowie des erreichten Standes der Technik möglichen Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Eisenhüttenschlacken sind in den LAI-Musterverwaltungsvorschriften für Anlagen zur Gewinnung von Roheisen (Anlagen nach Nr. 3.2 des Anhangs zur 4. BImSchV) und für Anlagen zur Stahlerzeugung (Anlagen nach Nr. 3.3 des Anhangs zur 4. BImSchV) dargestellt.

5.1.1 Herkunft und Geltungsbereich

Diese Technischen Regeln gelten für die Verwendung von aufbereiteten Eisenhüttenschlacken (Hochofen- und Stahlwerksschlacken) aus der heutigen Produktion von Roheisen bzw. Massen- und Qualitätsstählen im Erd-, Straßen-, Landschafts- und Deponiebau, wenn diese Schlacken als Abfall verwertet werden. Die Aufbereitung umfaßt u.a. das Entfernen von Fremdbestandteilen, das Brechen, Sieben und Klassieren der Schlacken.

Diese Technischen Regeln gelten nicht für Hüttenmineralstoffgemische, Sekundärmetallurgische Schlacken sowie Edelstahlschlacken. Durch die Entwicklung der Verfahrenstechnik oder Änderungen hinsichtlich der verwendeten Rohstoffe können Unterschiede bezüglich der Zusammensetzung und des Elutionsverhaltens zwischen den genannten Schlacketypen und Schlacken, die in der Vergangenheit entstanden sind oder in der Zukunft entstehen werden, auftreten. Hierfür ist eine Einzelfallbewertung vorzunehmen.

Die in diesen Technischen Regeln behandelten Eisenhüttenschlacken werden außer in den o.g. Einsatzgebieten noch in anderen Bereichen, z.B. als Haupt- und Nebenbestandteile für die Zementherstellung verwendet. Diese Einsatzbereiche sowie die daraus resultierenden Anforderungen sind in den LAI-Musterverwaltungsvorschriften zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG aufgeführt. Darüber hinaus gelten für die Verwertung im Bergbau die „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von Abfällen im Bergbau“ des Länderausschusses Bergbau.

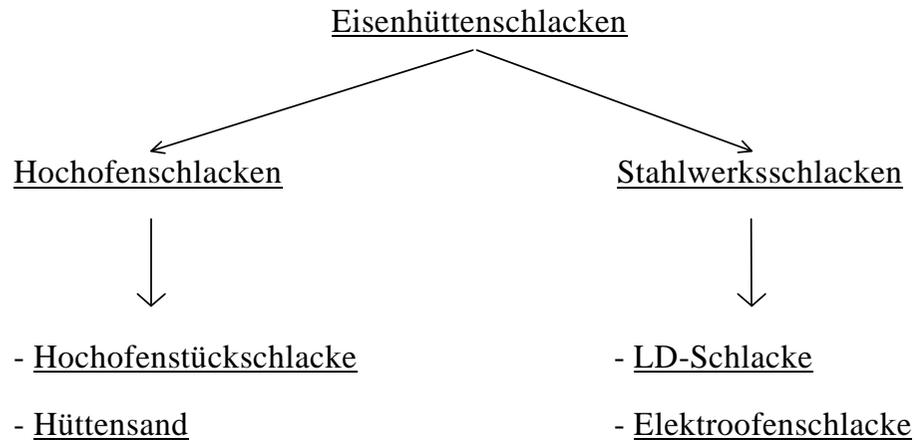

Hochofenschlacken und Stahlwerksschlacken werden dem Abfallschlüssel 1002 02 (unverarbeitete Schlacke) zugeordnet.

5.1.2 Untersuchungskonzept und Anforderungen

Diese Technischen Regeln beinhalten die Anforderungen an die Eisenhüttenschlacken aus der Sicht der Wasserwirtschaft, des Bodenschutzes und der Abfallwirtschaft. Die jeweiligen bauphysikalischen Anforderungen werden hier nicht behandelt und bleiben davon unberührt.

Vor der Verwertung der o.g. Abfälle ist zu prüfen, ob das Wohl der Allgemeinheit bezogen auf die Schutzgüter nach § 10 Abs. 4 KrW-/AbfG, die über § 5 Abs. 3 Satz 3 KrW-/AbfG auch für die Verwertung gelten, insbesondere die Gesundheit des Menschen sowie Wasser, Boden und Luft, beeinträchtigt wird.

Art und Umfang der Untersuchungen haben sich ergeben aus

- der Beschaffenheit des Abfalls,
- dem beabsichtigten Verwendungszweck des Abfalls und
- den besonderen Gegebenheiten am Einbauort.

Aussagen zur Untersuchung sind in den Abschnitten II.5.3 und II.5.5 sowie in der Tabelle II.5-1 enthalten. Im Teil III werden Hinweise zur Probenahme und Analytik gegeben.

Zur Vereinheitlichung im Vollzug werden Zuordnungswerte festgelegt, die unter Berücksichtigung der Einbaubedingungen eine umweltverträgliche Verwertung der unter II.5.1.1 genannten Abfälle gewährleisten. Dabei werden mehrere Einbauklassen unterschieden, deren Einteilung auf Herkunft, Beschaffenheit und Anwendung nach Standortvoraussetzungen basiert (vgl. Abb. I.6-1). Zu den Einbauklassen werden verschiedene Verwertungsmöglichkeiten genannt. Eine weitere Differenzierung kann nach hydrogeologischen Standortverhältnissen, den konkreten Einbaubedingungen und der Nutzung am Einbauort erfolgen.

Die Zuordnungswerte sind Orientierungswerte. Abweichungen von diesen Technischen Regeln können zugelassen werden, wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, daß das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.

5.2. Definition

Gemäß DIN 4301 „Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im Bauwesen“ werden Hochofen- und Stahlwerksschlacken unter dem Begriff Eisenhüttenschlacken zusammengefaßt.

Hochofenschlacke entsteht als Gesteinsschmelze von ca. 1500 °C bei der Herstellung von Roheisen aus Erzen und mineralischen Zuschlägen im Hochofen. Je nach Abkühlungsbedingungen bilden sich aus der homogenen Gesteinsschmelze kristalline

Hochofenstückschlacke oder glasiger Hüttensand. Hochofenstückschlacke (HOS) entsteht bei langsamer Abkühlung in Schlackenbeeten. Hüttensand (HS) entsteht bei schneller Abkühlung mit Wasser in Granulationsanlagen.

Stahlwerksschlacken entstehen als Gesteinsschmelze von ca. 1600 °C bei der Verarbeitung von Roheisen, Eisenschwamm und aufbereitetem Stahlschrott zu Rohstahl im Konverter- oder Elektrolichtbogenprozeß. Stahlwerksschlacken werden im flüssigen Zustand in Beete abgegossen und erstarren dort langsam zu einem kristallinen Mineralstoff. Sie werden nach dem Stahlherstellungsverfahren, bei dem sie entstehen, unterschieden in:

- LD-Schlacken (LDS) aus dem Konverterprozeß (Linz-Donawitz-Verfahren)

- Elektroofenschlacken (EOS) aus dem Elektrolichtbogenprozeß

5.3 Untersuchungskonzept

Zur Zusammensetzung und zum Elutionsverhalten von Eisenhüttenschlacken liegt umfangreiches Zahlenmaterial vor. Die im Rahmen der verwertungsbezogenen Qualitätssicherung zu prüfenden Untersuchungsparameter wurden auf der Basis der vorhandenen Daten festgelegt.

In Abhängigkeit von den eingesetzten Erzen, Schrotten, Zuschlägen und dem Herstellungsverfahren unterscheiden sich die jeweiligen Schlackenarten hinsichtlich der stofflichen Zusammensetzung und Eluierbarkeit sowohl untereinander als auch z.T. innerhalb der gleichen Schlackenart. Dies wurde bei der Festlegung des Parameterumfangs und der Zuordnungswerte berücksichtigt.

Alle Eisenhüttenschlacken enthalten aufgrund der Entstehungstemperaturen keine organischen Stoffe.

In den Hochofenschlacken (Hochofenstückschlacken, Hüttensand) liegen sowohl die Feststoffgehalte an Schwermetallen und Arsen als auch deren Eluierbarkeit im Bereich der Z 0-Werte der Technischen Regeln für Boden (s. Tab. II. 1.2-2 bzw. 1.2-3). Für die Bewertung der Verwertung sind deshalb nur die leicht löslichen Sulfate und die Thiosulfate entscheidend.

In den Stahlwerksschlacken (LD-Schlacken, Elektroofenschlacken) sind die meisten Schwermetalle sowie Arsen in Mengen enthalten, die die Z 1.1-Werte von Boden deutlich unterschreiten, teilweise auch die Z 0-Werte. Entsprechendes gilt für die Eluierbarkeit dieser Elemente. Für die Bewertung der Verwertung sind aufgrund des Elutionsverhaltens die Schwermetalle Vanadium und Chrom entscheidend.

Die LD-Schlacken enthalten Chrom bis zu ca. 3,5 g/kg. Kristallographische Untersuchungen zeigen, daß Chrom in Spinellen fest eingebunden ist. Dies erklärt die geringe Löslichkeit von Chrom, die im Bereich der Z 0-Werte von Boden liegt.

Die Elektroofenschlacken weisen je nach Herkunft Chromgehalte bis zu ca. 20 g/kg auf. Die Bindungsform entspricht der in LD-Schlacken. Die Eluierbarkeit liegt im Bereich der Z 1.1-Werte von Boden. Cadmium kann im Einzelfall im Feststoff Werte erreichen, die oberhalb der Z 2-Werte von Boden liegen. Dieses wird in die für Elektroofenschlacken typischen Calcium-Magnesium-Silikate und Calcium-Magnesium-Ferrite fest eingebunden. Die Auslaugung von Cadmium liegt daher unter den Z 0-Werten von Boden.

Unter Einbaubedingungen findet bei Stahlwerksschlacken eine Verfestigung durch die Ausbildung von Karbonatphasen statt. In Anbetracht der hohen Pufferkapazität der Stahlwerksschlacken stellt diese Karbonatisierung auch langfristig eine zusätzlich wirksame Barriere gegen die Auslaugung von Chrom und Cadmium dar.

Vor dem Einsatz der Eisenhüttenschlacken ist deren Eignung für die Verwertung nachzuweisen. Dafür sind analytische Untersuchungen je nach Anwendungsfall gemäß der Tabelle II.5-1 durchzuführen. Probenahme und Analytik sind in Teil III geregelt.

5.4 Bewertung und Folgerungen für die Verwertung

In Abhängigkeit von den festgestellten Stoffgehalten werden die zu verwertenden Eisenhüttenschlacken Einbauklassen zugeordnet. Vorliegende Analysen von Eisenhüttenschlacken unterschiedlicher Herkunft zeigen, daß eine Verwertung in der Einbauklasse Z 0 nicht möglich ist. Die Verwertung wird deshalb nur in den Einbauklassen 1 und 2 zugelassen.

In der Tabelle II.5-1 sind für die einzelnen Eisenhüttenschlacken festgelegte Zuordnungswerte zusammengestellt. Werden diese Werte unterschritten, können diese Abfälle entsprechend der sich daraus ergebenden Einbauklasse verwendet werden.

5.4.1 Z 1 Eingeschränkter offener Einbau

Die Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und Z 1.2, Tabelle II.5-1) stellen die Obergrenze für den offenen Einbau unter Berücksichtigung bestimmter Nutzungseinschränkungen dar. Maßgebend für die Festlegung der Werte ist das Schutzgut Grundwasser. Die Belange des Bodenschutzes werden durch die festgelegten Einsatzbereiche berücksichtigt.

Grundsätzlich gelten die Z 1.1-Werte. Bei Einhaltung dieser Werte ist selbst unter ungünstigen hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen, daß keine nachteiligen Veränderungen des Grundwassers auftreten.

Darüber hinaus können - sofern dies landesspezifisch festgelegt ist - in hydrogeologisch günstigen Gebieten Eisenhüttenschlacken bis zu den Zuordnungswerten Z 1.2 eingebaut werden.

Hydrogeologisch günstig sind u.a. Standorte, bei denen der Grundwasserleiter nach oben durch flächig verbreitete, ausreichend mächtige Deckschichten mit hohem Rückhaltevermögen gegenüber Schadstoffen überdeckt ist. Dieses Rückhaltevermögen ist in der Regel bei mindestens 2 m mächtigen Deckschichten aus Tonen, Schluffen oder Lehmen gegeben.

Sofern diese hydrogeologisch günstigen Gebiete durch die zuständigen Behörden nicht verbindlich festgelegt sind, müssen der genehmigenden Behörde die geforderten günstigen Standorteigenschaften durch ein Gutachten nachgewiesen werden.

Folgerungen für die Verwertung:

Bei Unterschreiten der Zuordnungswerte Z 1 ist ein Einbau von Eisenhüttenschlacken in Flächen möglich, die im Hinblick auf ihre Nutzung als unempfindlich anzunehmen sind.

Für Hochofenstückschlacken ist als Einsatzbereich der Straßen- und Wegebau in üblichen Schichtdicken (maximale Gesamtschichtdicke 25 cm) möglich, sofern dieses landesspezifisch eingeführt worden ist.

Hochofenstückschlacke darf nicht in Bereichen mit stauender Nässe eingesetzt werden, um die Anreicherung von Schwefelverbindungen im Wasser zu verhindern.

Für Hüttensand sind folgende Einsatzbereiche möglich:

- Straßen- und Wegebau,
- Verkehrs- und Lagerflächen in Industrie- und Gewerbegebieten,
- bergbauliche Rekultivierungsmaßnahmen und Rekultivierungsmaßnahmen bei sonstigen Abgrabungen, soweit das Material mit einer ausreichend mächtigen Schicht aus Oberbodenmaterial/kulturfähigem Bodenmaterial überdeckt wird.

Für Stahlwerksschlacken (EOS, LD-Schlacke) sind folgende Einsatzbereiche möglich:

- a) im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten (Parkplätzen, Lagerflächen) sowie sonstigen Verkehrsflächen (z.B. Flugplätze, Hafenbereiche, Güterverkehrszentren) als
 - Tragschicht unter einer Deckschicht,
 - Deckschicht bzw. Oberflächenabdeckung, sofern eine Selbsterhärtung der Stahlwerksschlacken nachgewiesen ist (CBR-Versuch s. Teil III.4.6);
- b) bei Erdbaumaßnahmen als Lärmschutzwand und Straßendamm (Unterbau) mit Oberflächenabdeckung und Erosionsschutz (z.B. geschlossene Vegetationsdecke).

In der Regel soll der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand mindestens 1 m betragen.

Ausgenommen ist die Verwertung von Eisenhüttenschlacken:

- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Trinkwasserschutzgebieten (Zone I - IIIA),
- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Heilquellenschutzgebieten (Zone I - III),
- in Wasservorranggebieten, die im Interesse der Sicherung der künftigen Wasserversorgung raumordnerisch ausgewiesen sind,
- in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen (z.B. Hochwasserrückhaltebecken, Deichvorland),
- in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten und Randgebieten, die im Karst entwässern, sowie in Gebieten mit stark klüftigem, besonders

- wasserwegsamem Untergrund,
- als Deckschicht auf Flächen mit besonders sensibler Nutzung, wie Kinderspielplätzen, Sportanlagen, Bolzplätzen und Schulhöfen.

5.4.2 Z 2 Eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen

Die Zuordnungswerte Z 2 (Tabelle II.5-1) stellen die Obergrenze für den Einbau von Eisenhüttenschlacken mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen

dar. Dadurch soll der Transport von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grundwasser verhindert werden. Maßgebend für die Festlegung der Werte sind die Belange des Grundwasserschutzes und der Abfallwirtschaft.

Folgerungen für die Verwertung:

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein Einbau von Hochofenstückschlacken unter den nachstehend definierten technischen Sicherungsmaßnahmen

im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten (z.B. Parkplätze, Lagerflächen) sowie sonstigen Verkehrsflächen (z.B. Flugplätze, Hafenbereiche, Güterverkehrszentren) als

- Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster),
 - gebundene Tragschicht unter wenig durchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) und
 - gebundene Deckschicht
- möglich.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein Einbau von Hüttensand sowie Stahlwerksschlacken unter den nachstehend definierten technischen Sicherungsmaßnahmen in folgenden Einsatzbereichen möglich:

a) im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten (z.B. Parkplätze, Lagerflächen) sowie sonstigen Verkehrsflächen (z.B. Flugplätze, Hafenbereiche, Güterverkehrszentren) als

- Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster),
- gebundene Tragschicht unter wenig durchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) und
- gebundene Deckschicht;

b) bei Erdbaumaßnahmen in hydrogeologisch günstigen Gebieten (s. II.5.4.1) als

- Lärmschutzwand mit mineralischer Oberflächenabdichtung $d \geq 0,5$ m und

$k_f \leq 10^{-8}$ m/s mit darüberliegender Rekultivierungsschicht und

- Straßendamm (Unterbau) mit wasserundurchlässiger Fahrbahndecke und mineralischer Oberflächenabdichtung $d \geq 0,5$ m und $k_f \leq 10^{-8}$ m/s im Böschungsbereich mit darüberliegender Rekultivierungsschicht (durchwurzelbare Bodenschicht).

Der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand soll mindestens 1 m betragen.

Der Einbau bei Großbaumaßnahmen ist zu bevorzugen.

Im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten sowie sonstigen Verkehrsflächen sind die bautechnischen Anforderungen des Straßenbaus (Regelbauweisen) zu beachten.

Bei anderen als den oben genannten Bauweisen ist in Abstimmung mit den zuständigen Behörden deren Gleichwertigkeit nachzuweisen.

Für die Verwertung sollten solche Flächen ausgewählt werden, bei denen nicht mit häufigen Aufbrüchen (z.B. Reparaturarbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen) zu rechnen ist.

Ausgeschlossen sind Baumaßnahmen:

- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Trinkwasserschutzgebieten (Zone I - IIIA; in Zone IIIB ist eine Verwertung nur unter
- den in a) genannten Bauweisen möglich),
- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Heilquellenschutzgebieten (Zone I - III; in Zone IV ist eine Verwertung nur unter den
- in a) genannten Bauweisen möglich),
- in Wasservorranggebieten, die im Interesse der Sicherung der künftigen Wasserversorgung raumordnerisch ausgewiesen sind,
- in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen (z.B. Hochwasserrückhaltebecken, Deichvorland),
- in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten und Randgebieten, die im Karst entwässern, sowie in Gebieten mit stark klüftigem, besonders
- wasserwegsamem Untergrund,
- aus Vorsorgegründen auch auf Flächen mit sensibler Nutzung, wie Kinderspielplätzen, Sportanlagen, Bolzplätzen und Schulhöfen.

Eisenhüttenschlacken dieser Einbauklasse dürfen nicht in Dränschichten verwendet werden. Die Verfüllung von Leitungsgräben ist nur mit technischen Sicherungsmaßnahmen zulässig.

5.4.3 Erläuterungen zu den Folgerungen für die Verwertung von Hochofenstückschlacken

Die Einschränkung der Verwertung der Hochofenstückschlacken in der Einbauklasse 1 auf den Straßen- und Wegebau und maximale Schichtdicken von 25 cm war aufgrund der Ergebnisse von Säulenversuchen erforderlich:

In den Säulenversuchen wurde die Beregnung von Hochofenstückschlacken unterschiedlicher Schichtdicken für einen Zeitraum von 5 Jahren simuliert. In allen Versuchen wurden in den Säulenabläufen hohe Konzentrationen von Thiosulfat und Sulfat festgestellt, die für die Festlegung der Verwertungsbereiche entscheidend sind.

Es ist anzunehmen, daß Thiosulfat durch Sauerstoff oder Eisenoxihydrate im Boden und Grundwasser mikrobiell zum Sulfat oxidiert wird. Thiosulfat wird deshalb wie Sulfat bewertet.

Aus diesem Grund wird im Rahmen der regelmäßigen Güteüberwachung der Gehalt des Gesamtschwefels im Eluat bestimmt. Anzugeben ist der daraus berechnete Sulfatwert (Gesamtsulfat). Dieser wurde im Hinblick auf die aus Sicht des Grundwasserschutzes zulässigen Verwertungsbereiche innerhalb der Einbauklassen 1

und 2 auf der Grundlage der von der LAWA neu entwickelten „Grundsätze des Grundwasserschutzes bei Abfallverwertung und Produkteinsatz“

(Entwurf: Stand 27.01.1999) bewertet.

Aufgrund der vergleichsweise hohen Gesamtsulfatgehalte der HOS ergeben sich danach Beschränkungen in der Einbauklasse 1 auf die im landwirtschaftlichen Straßen- und Wegebau übliche Schichtdicke von 25 cm und in der Einbauklasse 2 auf wasserundurchlässige Bauweisen im Straßen- und Wegebau.

5.5 Eigenkontrolle, Qualitätssicherung und Dokumentation

Die Vorgaben für die Untersuchung, Bewertung, den Einbau und die sonstige Verwertung der Eisenhüttenschlacken erfordern eine Qualitätssicherung und Kontrolle. Das entsprechende Verfahren und die zuständigen Stellen sind landeseinheitlich festzulegen.

Um sicherzustellen, daß Eisenhüttenschlacken die Anforderungen dieses Regelwerkes einhalten, unterliegen sie einer Güteüberwachung entsprechend dem Verfahren der „Richtlinien für die Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau“ (RG Min-StB), die aus der

Eigenüberwachung und der Fremdüberwachung besteht. Vor Aufnahme der Güteüberwachung ist ein **Eignungsnachweis**, der aus einer Erstprüfung (umfassende stoffliche Charakterisierung der Schlacke) und einer Betriebsbeurteilung (Erstinspektion) besteht, durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses zu erbringen.

Die Fremdüberwachung ist durch ein anerkanntes Prüflabor halbjährlich durchzuführen. Dabei ist für die Feststellung der Eignung des aufbereiteten Materials die Prüfkörnung 8/11 zu untersuchen. Bei den Stahlwerksschlacken ist zur Erfahrungsammlung zusätzlich die Körnung 0/32 zu analysieren. Der Umfang der durchzuführenden Untersuchungen und die einzuhaltenden Zuordnungswerte ergeben sich aus der

Tabelle II.5-1. Für Stahlwerksschlacken ist der Nachweis der Selbsterhärtung (s. Teil III. 4.6) zu erbringen. Außerdem ist die Eigenüberwachung zu kontrollieren.

Überschreitungen der Zuordnungswerte sind im Rahmen der Meßungenauigkeiten zu tolerieren. Sie dürfen nicht systematisch sein.

Eine systematische Überschreitung liegt vor, wenn der zulässige Wert eines Parameters bei zwei aufeinanderfolgenden Überwachungen um mehr als eine Meßungenauigkeit überschritten wird. Systematische Überschreitungen sind der zuständigen Behörde anzuzeigen, die dann über die Zulässigkeit der weiteren Verwertung entscheidet.

Der Einbau von Stahlwerksschlacken ist unabhängig von der Einbauklasse zu dokumentieren, der von Hochofenstückschlacken bei Gehalten > Z 1. Dieses sollte gemäß Tabelle II.5-2 geschehen. Einzelheiten zum Verfahren sind durch die zuständigen Behörden festzulegen.

Ergänzung zu III. Probenahme und Analytik

4.6 Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung

4.6.1 Allgemeines

Für die Probenahme von Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung gelten die unter III.4.1 genannten Grundsätze.

Die Untersuchungen der Eisenhüttenschlacken gemäß Tab. II.5-1 sind an der Prüfkörnung 8/11 durchzuführen. Bei Stahlwerksschlacken ist zusätzlich die Körnung 0/32 zu analysieren.

4.6.2 Nachweis der Selbsterhärtung

Der Nachweis der Selbsterhärtung von Stahlwerksschlacken ist nach den „Technischen Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau TP BF-StB Teil B 7 CBR-Versuch“ durchzuführen. Der CBR-Versuch (California Bearing Ratio) erfolgt an dem für den Einbau in der Straße vorgesehenen Gemisch. Der Anteil > 32 mm wird dabei durch einen gewichtsmäßig gleich großen Anteil 11/32 mm ersetzt. Es sind sechs Probekörper herzustellen. An drei Probekörpern wird unmittelbar nach der Herstellung der CBR-Wert ermittelt. Die drei weiteren Probekörper werden von der Herstellung an 28 Tage lang bis zur Prüfung in einem Feuchtraum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 95 % bei einer Temperatur von 20 ± 1 °C ohne Luftzirkulation gelagert und dann ebenfalls im CBR-Versuch geprüft. Das Maß der Selbsterhärtung errechnet sich wie folgt:

$$\Delta S = \frac{CBR_{28} - CBR_0}{CBR_0} \cdot 100(\%)$$

Dabei bedeuten:

CBR₀: CBR-Wert unmittelbar nach dem Verdichten der Probe
CBR₂₈: CBR-Wert nach 28 Tagen Lagerzeit
ΔS: Selbsterhärtung nach 28 Tagen

Als Ergebnis ist der Mittelwert aus den drei Einzelmessungen anzugeben.

Die Selbsterhärtung gilt als erwiesen, wenn der CBR-Wert des einzubauenden Mineralstoffgemisches nach 28 Tagen mindestens um 20 % über dem CBR-Wert unmittelbar nach Herstellung (0 Tage) angestiegen ist.

4.6.3 Analysenverfahren

Die Tabelle III. 3.2-2 „Analytische Verfahren - Eluate“ ist um folgende Angaben zu ergänzen:

Vanadium	DIN EN ISO 5961	Mai 1995	5 µg/l
	DIN 38406-E22	März 1988	10 µg/l
Schwefel	DIN 38406-E22	März 1988	0,5 mg/l

[Hier eingeben]

Tabelle II.5-1:

Zuordnungswerte Eluat für Hochofenstückschlacken (HOS), Hüttensand (HS), Elektroofenschlacken (EOS) und Linz-Donawitz-Schlacken (LDS)

Parameter	Dimensi on	HOS		HS	EOS			LDS		
		Z 1	Z 2	Z 1/Z 2	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
pH-Wert		10 – 12		10 - 12	10 - 12,5			10 - 13		
elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	1500		1000	1500			1000 ¹⁾		
Chrom ges.	µg/l	-	-	-	30	75	100	30	75	100
Vanadium	µg/l	-	-	-	50	100	250	50	100	100
Fluorid ²⁾	µg/l	-	-	-	750	2000	2000	750	2000	5000
Sulfat	mg/l	300 ³⁾	800 ³⁾	150	-	-	-	-	-	-

- 1 Überschreitungen bei pH-Wert > 11 bedeuten allein kein Ausschlußkriterium.
- 2 Nur zu bestimmen, wenn fluorhaltige Zusätze im Verfahren eingesetzt werden.
- 3 Summe aus Sulfat- und Thiosulfatschwefel; bestimmt als Gesamtschwefel, umgerechnet in Sulfat.

[Hier eingeben]

Tabelle II.5-2:

**Vorgaben für den Umfang der Dokumentation für den Einbau von Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung.
Stahlwerksschlacken sind unabhängig von der Einbauklasse zu dokumentieren, Hochofenstückschlacken nur bei Gehalten > Z 1.**

Lieferant/ Aufbereiter	Transporteur/E inbaufirma	Träger der Bau- Maßnahme	
X	X	X	Ort des Einbaus (Lage, Ort, Straße, Flurbezeichnung)
X	X	X	Art der Maßnahme
X	X	X	Art und Herkunft des Materials
X		X	Gütenachweis (die Analysenergebnisse sind vom Lieferanten/Aufbereiter zu dokumentieren)
X		X	Einbauklasse
X	X	X	Menge (ausgeliefert, transportiert, eingebaut)
		X	hydrogeologische Verhältnisse (z.B. Abstand zum höchsten Grundwasserstand, Ausbildung der Deckschicht)
		X	bei Einbauklasse 2 die Art der technischen Sicherungsmaßnahme
X	X		Träger der Baumaßnahme
	X	X	Aufbereiter
X		X	Transporteur
X	X	X	Einbaufirma

6. TR Kupferhüttenschlacke

Technische Regel für die Verwertung von Kupferhüttenschlacke¹

1 Herkunft und Geltungsbereich

Diese Technische Regel gilt für die Verwendung von aufbereiteter Kupferhüttenschlacke (Abfallschlüssel 10 06 01 gemäß AVV²) aus der metallurgischen Produktion von Kupfer in baulichen Anlagen. Die Aufbereitung umfasst u. a. das Klassieren der Schlacke, das Brechen und das Sieben.

Durch die Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik oder Veränderungen der eingesetzten Rohstoffe kann sich Kupferhüttenschlacke, die in der Vergangenheit entstanden ist, in ihrer Zusammensetzung und hinsichtlich ihres Auslagerverhaltens von heutiger Kupferhüttenschlacke unterscheiden, die in der Primär- oder Sekundärmetallurgie anfällt. Diese Kupferhüttenschlacke ist daher im Einzelfall zu bewerten.

Kupferhüttenschlacke wird außer in den o. g. Einsatzgebieten auch im Wasserbau verwendet. Die Anforderungen an die Verwertung dieser größeren Schlackeblöcke (z. B. 45/125 mm oder 90/250 mm) im Wasserbau werden in den TLW³ (Ausgabe 2003) festgelegt und sind nicht Gegenstand dieser Technischen Regel.

2 Anforderungen

Diese Technische Regel berücksichtigt die Anforderungen an die Verwertung von Kupferhüttenschlacke aus der Sicht der Wasserwirtschaft, des Bodenschutzes und der Abfallwirtschaft. Die für den jeweiligen Anwendungsbereich einzuhaltenden bauphysikalischen Anforderungen (technische Eignung) werden hier nicht beschrieben und ergeben sich aus den Regelwerken der Straßenbauverwaltung.

Vor der Verwertung von Kupferhüttenschlacke ist zu prüfen, ob das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Gesundheit der Menschen sowie Wasser, Boden und Luft, beeinträchtigt werden.

Art und Umfang der Untersuchungen ergeben sich aus

- der Beschaffenheit der Kupferhüttenschlacke,
- dem beabsichtigten Verwendungszweck und
- den besonderen Gegebenheiten am Einbauort.

¹ Die Technische Regel für die Verwertung von Kupferhüttenschlacke ergänzt die DIN 4301 „Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im Bauwesen“ (Ausgabe April 1981) hinsichtlich der Anforderungen, die aus Sicht des vorsorgenden Umweltschutzes beim Einbau einzuhalten sind.

² Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom 10.12.2001, BGBl. I Seite 3379 ff

³ TLW 2003, Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine, Ausgabe 2003

Die Anforderungen an die Untersuchung von Kupferhüttenschlacke als Grundlage für die Bewertung der Schadlosigkeit der Verwertung werden in der Nummer 3 beschrieben. Die Tabelle 1 enthält Zuordnungswerte, die eine schadlose Verwertung der Kupferhüttenschlacke gewährleisten.

3 Untersuchungskonzept

Die Eignung der Kupferhüttenschlacke für die Verwertung ist vor dem Einbau nachzuweisen.

Für die Probenahme gelten die Nummern 1.1 bis 1.3 des Teils III „Probenahme und Analytik“ der LAGA-Mitteilung 20 (Stand: 05.11.2004) in Verbindung mit der LAGA-Richtlinie PN 98 (Stand: 12/2001).

Zur Zusammensetzung und zum Elutionsverhalten von Kupferhüttenschlacke liegt umfangreiches Zahlenmaterial vor. Die im Rahmen der verwertungsbezogenen Qualitätssicherung zu prüfenden Untersuchungsparameter wurden auf der Basis dieser Daten festgelegt. Kupferhüttenschlacke enthält aufgrund des Entstehungsprozesses keine organischen Stoffe.

Für die Bewertung der Schadlosigkeit der Verwertung ist das Eluat der Kupferhüttenschlacke auf die in der Tabelle 1 genannten Parameter analytisch zu untersuchen. Dabei ist die Kupferhüttenschlacke in der Kornverteilung zu untersuchen, in der sie verwertet werden soll. Es sind die in der Tabelle 2 genannten Analyseverfahren anzuwenden.

4 Bewertung und Folgerungen für die Verwertung

Nach den vorliegenden Analysen ist ein Einbau von Kupferhüttenschlacke für die in dieser Technischen Regel beschriebenen Anwendungsbereiche nur mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen möglich.

Die Zuordnungswerte Z 2 (Tabelle 1) stellen die Obergrenze für den Einbau von Kupferhüttenschlacke mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen dar. Dadurch soll der Transport von Inhaltsstoffen in den Untergrund (ungesättigte Bodenzone) und das Grundwasser sowie eine großräumige Verteilung der Kupferhüttenschlacke verhindert werden. Überschreitungen der Zuordnungswerte sind nur zulässig, wenn sie geringfügig und nicht systematisch sind. Eine Überschreitung ist geringfügig, wenn bei einem Parameter der Zuordnungswert um nicht mehr als die zulässige Überschreitung gemäß Tabelle 3 überschritten wird. Eine Überschreitung ist systematisch, wenn der Zuordnungswert für einen Parameter bei zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen überschritten wird.

Folgerungen für die Verwertung:

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein Einbau von Kupferhüttenschlacke unter den nachstehend definierten technischen Sicherungsmaßnahmen im Straßenbau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten (z. B. Parkplätze, Lagerflächen) sowie sonstigen Verkehrsflächen (z. B. Flugplätze, Hafenbereiche, Güterverkehrszentren) als

- Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster),
- gebundene Tragschicht unter wenig durchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) und
- gebundene Deckschicht

in kontrollierte Großbaumaßnahmen ab ca. 10.000 t möglich.

Der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand soll mindestens 1 m betragen.

Im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten sowie sonstigen Verkehrsflächen sind die bautechnischen Anforderungen des Straßenbaus (Regelbauweisen) zu beachten.

Für die Verwertung sind solche Flächen auszuwählen, bei denen nicht mit häufigen Aufbrüchen (z. B. Reparaturarbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen) zu rechnen ist.

Ausgeschlossen sind Baumaßnahmen

- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Trinkwasserschutzgebieten (Zone I - IIIA),
- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Heilquellenschutzgebieten (Zone I - III),
- in Wasservorranggebieten, die im Interesse der Sicherung der künftigen Wasserversorgung raumordnerisch ausgewiesen sind,
- in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen,
- in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten und Randgebieten, die im Karst entwässern, sowie in Gebieten mit stark klüftigem, besonders wasserwegsamem Untergrund,

Kupferhüttenschlacke darf nicht in Dränschichten und nicht zur Verfüllung von Leitungsgräben verwendet werden.

5 Qualitätssicherung und Dokumentation

Die Vorgaben für die Untersuchung, die Bewertung und den Einbau von Kupferhüttenschlacke erfordern eine Qualitätssicherung und Kontrolle.

Um sicherzustellen, dass Kupferhüttenschlacke die Anforderungen dieser Technischen Regel einhält, unterliegt sie einer Güteüberwachung nach TL G SoB-StB 04⁴, die die Eigenüberwachung und die Fremdüberwachung erfasst. Vor Aufnahme der Güteüberwachung ist ein Eignungsnachweis, der aus einer Erstprüfung (umfassende stoffliche Charakterisierung der Schlacke) und einer Betriebsbeurteilung (Erstinspektion) besteht, durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses zu erbringen.

Die Eigenüberwachung und die Fremdüberwachung werden durch eine nach RAP Stra 04⁵ anerkannte Prüfstelle durchgeführt. Im Rahmen der Eigenüberwachung und der halbjährlich durchzuführenden Fremdüberwachung sind auch die Parameter der Tabelle 1 zur Bewertung der Schadlosigkeit der Verwertung durch ein anerkanntes Prüflabor⁶ zu untersuchen.

Der Einbau von Kupferhüttenschlacke in baulichen Anlagen ist gemäß den Vorgaben der Tabelle 4 zu dokumentieren.

⁴ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil Güteüberwachung, Ausgabe 2004 (TL SoB-StB 04), FGSV-Nr. 697, FGSV-Verlag

⁵ Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2004 (RAP Stra 04), FGSV-Nr. 916, FGSV-Verlag

⁶ Akkreditierte Untersuchungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025; siehe auch Erlass des MU vom 21.03.2006 (36-01374/001)

Tabelle 1: Eluatparameter¹⁾ und Zuordnungswerte (Z2) für Kupferhüttenschlacke

Lfd. Nr.	Parameter	Zuordnungswert Z 2
1	pH-Wert	6 - 10
2	Elektrische Leitfähigkeit	700 µS/cm
3	Arsen	50 µg/l
4	Blei	100 µg/l
5	Kupfer	100 µg/l
6	Zink	200 µg/l

¹⁾ Das Eluat wird nach Kapitel 3 der LAGA-Richtlinie EW 98 hergestellt (Standardverfahren EW 98 S vom Oktober 2002)

Tabelle 2: Analysenverfahren¹⁾ (Eluat)

Parameter	Verfahren	Datum	Bemerkungen
pH-Wert	DIN 38404 Teil 5	01/1984	
Elektrische Leitfähigkeit	DIN EN 27888	11/1993	
Arsen	DIN EN ISO 11969	11/1996	AAS-Hydridtechnik ²⁾
Blei	DIN 38406 Teil 2	07/1998	Graphitrohr-AAS ³⁾
	DIN EN ISO 11885	04/1998	ICP-OES ⁴⁾
Kupfer	DIN 38406 Teil 2	09/1991	Graphitrohr-AAS ³⁾
	DIN EN ISO 11885	04/1998	ICP-OES ⁴⁾
Zink	DIN 38406 Teil 2	10/1980	Graphitrohr-AAS ³⁾
	DIN EN ISO 11885	04/1998	ICP-OES ⁴⁾
	DIN 38406 Teil 1	10/1980	Flammen-AAS ⁵⁾

¹⁾ Andere als die hier genannten Analysenverfahren zur Überprüfung der in Tabelle 1 festgelegten Zuordnungswerte für die Konzentrationen im Eluat sind nicht zulässig.

²⁾ Atomabsorptionsspektroskopie-Hydridtechnik

³⁾ Graphitrohr-Atomabsorptionsspektroskopie

⁴⁾ Induktiv gekoppeltes Plasma - optische Emissionsspektroskopie

⁵⁾ Flammen-Absorptionsspektroskopie

Tabelle 3: Zulässige Überschreitungen bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Parameter	Zuordnungswert	Zulässige Überschreitung
pH-Wert	6 - 10	0,5 pH-Einheiten
Elektrische Leitfähigkeit	700 µS/cm	10%
Arsen	50 µg/l	20%
Blei	100 µg/l	20%
Kupfer	100 µg/l	20%
Zink	200 µg/l	10%

Tabelle 4: Vorgaben für den Umfang der Dokumentation beim Einbau von Kupferhüttenschlacke

Lieferant/ Aufbereiter	Transporteur/ Einbaufirma	Träger der Baumaßnahme	
X	X	X	Ort des Einbaus (Lage, Ort, Straße, Flurbezeichnung)
X	X	X	Art der Maßnahme
X	X	X	Art und Herkunft des Materials
X		X	Gütenachweis (die Analysenergebnisse sind vom Lieferanten/Aufbereiter zu dokumentieren)
X	X	X	Menge (ausgeliefert, transportiert, eingebaut)
		X	hydrogeologische Verhältnisse (z. B. Abstand zum höchsten Grundwasserstand, Ausbildung der Deckschicht)
		X	die Art der technischen Sicherungsmaßnahme
X	X		Träger der Baumaßnahme
	X	X	Aufbereiter
X		X	Transporteur
X	X	X	Einbaufirma